


SIZDIRMAZLIK CONTASI



- »Dimak sızdırmazlık contasının özel karışımı, dengeli elastikiyet ve dayanım sunar.
- »TN735E esneklik ve uzama sağlarken, TN770E sertliği ve boyutsal kararlılığı artırır.
- »Sızdırmazlık, conta uygulamaları ve iç/dış mekân hava koşullarına dayanıklı uygulamalar için idealdir.
- »Titreşime ve mekanik yorulmaya karşı dayanıklıdır.
- »Düz örgü tasarım, iyi yüzey teması ve kolay montaj sağlar.
- »**Karışım Bileşimi Hakkında Genel Bilgiler:**
 - »**Ürün Tipi:** Silikon Kauçuk (Özel Karışım)
 - »**Karışım Oranı:** %55 TN735E / %45 TN770E
 - »**Renk / Görünüm:** Yarı saydam
 - »**Kürleme Koşulları:** 175 °C × 6 dakika (Pres Kürleme)

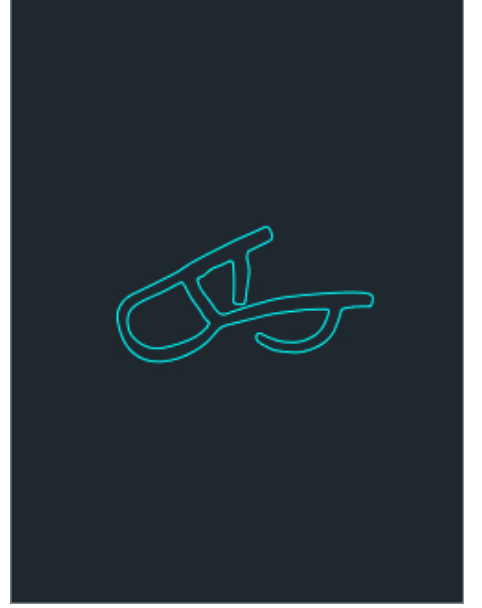

Tahmini Test Sonuçları - Karışım (%55 TN735E + %45 TN770E)

Test Kalemi	Birim	Tahmini Değer	Metot
Sertlik	Shore A	~51	JIS
Özgül Ağırlık	g/cm ³	~1.17	ISO 2781
Çekme Dayanımı	MPa	~8.34	ISO/DIS-37
Kopmada Uzama	%	~606	ISO/DIS-37
Yırtılma Dayanımı (Die C)	Kgf/cm	~20.62	ISO 34
Lineer Büzülme	%	~3.44	ISO 7619
Plastisite	—	~217	ISO 7323



Gerçek Test Sonuçları - TN735E & TN770E

Test Kalemi	Birim	TN735E	TN770E	Metot
Sertlik	Shore A	35	71	JIS
Özgül Ağırlık	g/cm ³	1.12	1.22	ISO 2781
Çekme Dayanımı	MPa	9.29	7.14	ISO/DIS-37
Kopmada Uzama	%	882	286	ISO/DIS-37
Yırtılma Dayanımı (Die C)	Kgf/cm	20.69	20.51	ISO 34
Lineer Büzülme	%	3.71	3.10	ISO 7619
Plastisite	—	151	297	ISO 7323

